COLORANTI DIRETTI Tint.1%	SDC	Solubilità g/l 90°C	STIRO secco ... umido	LUCE 1/3 ... 1/1 ... 2/1	LAVAGGIO 40°C *	SUDORE ** acido ... alcalino
GIALLO 8GL	B	100	5 5	3 - 4 3 - 4 3 - 4	5 4 - 5 5	4 - 5 -
GIALLO 2GL	B	30	3 - 4 3 - 4	6 6 - 7 7	4 3 - 4 4 - 5	3 - 4 3 - 4
GIALLO RL	A	60	4 3	5 6 6	2 3 4 - 5	3 3
ARANCIO GL	B	80	3 3	6 6 - 7 6 - 7	2 2 4	2 2
SCARLATTO F2G	B	60	5 4 - 5	4 4 4	4 - 5 3 4 - 5	4 4
SCARLATTO BNL	C	60	3 2 - 3	4 - 5 5 5	4 3 - 4 4 - 5	3 -4 3 -4
SCARLATTO 4BS	C	25	2 3	3 3 4	3 - 4 3 4 - 5	3 3
ROSSO 6BL	B	20	2 3	6 6 6 - 7	3 3 5	2 - 3 2 - 3
ROSSO 5BL	B	40	2 3	4 - 5 5 5	3 3 4 - 5	2 - 3 2 - 3
ROSSO 8BL	A	25	4 2	4 - 5 4 - 5 4 - 5	1 - 2 2 4	1 - 2 1 - 2
ROSA FR	B	100	5 -	- 2 -	4 2 4 - 5	1 - 2 1
ROSSO BWS	B	100	- -	- 5 -	4 - 5 3 3 - 4	3 3
RUBINO 2RL	B	35	4 3	6 7 7	2 3 - 4 4 - 5	2 - 3 2 - 3
VIOLETTO 5BLL	B	15	3 3	5 - 6 6 6 - 7	2 - 3 3 3 - 4	2 - 3 2 - 3

COLORANTI DIRETTI Tint.1%	SDC	Solubilità g/l 90°C	STIRO secco ... umido	LUCE 1/3 ... 1/1 ... 2/1	LAVAGGIO 40°C *	SUDORE ** acido ... alcalino
BRUNO KRL	B	50	3 - 4 2 - 3	5 - 6 6 6	4 3 4 - 5	2 - 3 2 - 3
BRUNO RL	B	40	3 - 4 2 - 3	5 - 6 6 6	4 3 4 - 5	2 - 3 2 - 3
BRUNO LB	B	20	5 3 - 4	5 - 6 6 6 - 7	3 - 4 2 - 3 5	3 2
VERDE BL	B	35	3 3 - 4	5 - 6 6 6	3 3 - 4 4	3 - 4 3 - 4
TURCHESE GL	B	20	3 3 - 4	6 6 6 - 7	2 4 5	2 - 3 2 - 3
BLUE FF2GL	B	12	4 4	6 - 7 7 7	2 2 - 3 4 - 5	1 1
BLUE GL	B	18	3 - 4 3 - 4	5 5 - 6 6	2 - 3 2 - 3 4 - 5	2 1 - 2
BLUE 4BL	B	45	4 - 5 -	- 6 - 7 -	3 - 4 3 4 - 5	- 2 - 3
BLUE M. BN	B	40	5 -	- 4 -	4 - 5 3 - 4 -	4 4
GRIGIO CGLL	B	35	4 4	5 - 6 6 6 - 7	2 - 3 2 - 3 4 - 5	2 - 3 2 - 3
GRIGIO 4GL	B	30	3 - 4 3	5 - 6 6 6 - 7	4 3 - 4 4 - 5	3 - 4 3 - 4
GRIGIO NGL	B	30	3 - 4 3	5 - 6 6 6 - 7	4 3 - 4 4 - 5	3 - 4 3 - 4
NERO G (3%)	B	30	4 - 5 3 - 4	- - 4	2 - 3 1 - 2 4 - 5	3 2
NERO N (3%)	B	30	4 - 5 3 - 4	- - 5 - 6	4 3 4 - 5	4 3 - 4

METODO TINTURA CELLULOSICHE

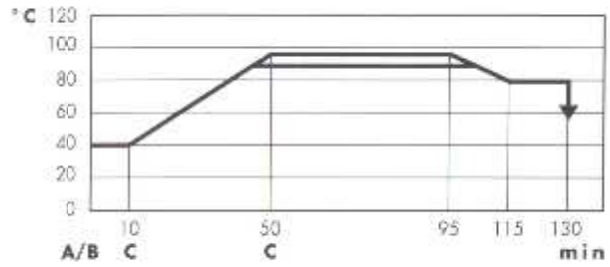

A Ausiliari

B X % Colorante Diretto

C Na_2SO_4 (in quattro fasi)

2x10' Risciacquo freddo

TABELLA GRAMMATURA SALE

% Colorante	g/l SDC A	g/l SDC B
0.05 - 0.1	1 - 2	5 - 7
0.1 - 0.5	4 - 6	12 - 15
0.5 - 1	12 - 15	15 - 25
1 - 1.5	15 - 20	25 - 30
> 1.5	20 - 25	30 - 40

POST TRATTAMENTO UNIFICATO

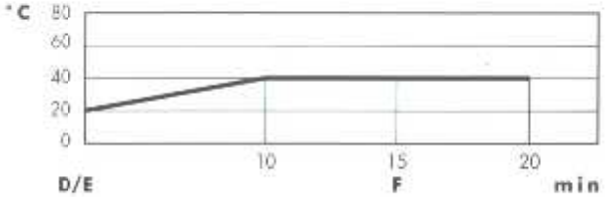

D 1-3% FISSATORE DR (secondo intensità)

E Ac. ACETICO (pH 5-5,5)

F 1-2% POLISOFT RS (eventuale)

* = 1ª cifra: Cambiamento di tono
2ª cifra: Stingimento su Cotone
3ª cifra: Stingimento su Lana

** = Stingimento di tono (senza post-trattamento con fissatore)